


プール・受水槽

高耐水性の樹脂を用いたFRP密着防水工法です。
FRPは古くから浴室ユニット・高架水槽・浄化槽等に採用されており、その信頼性は高く評価されています。
その下地追従性能が評価され、大規模な水族館でも広く採用されています。

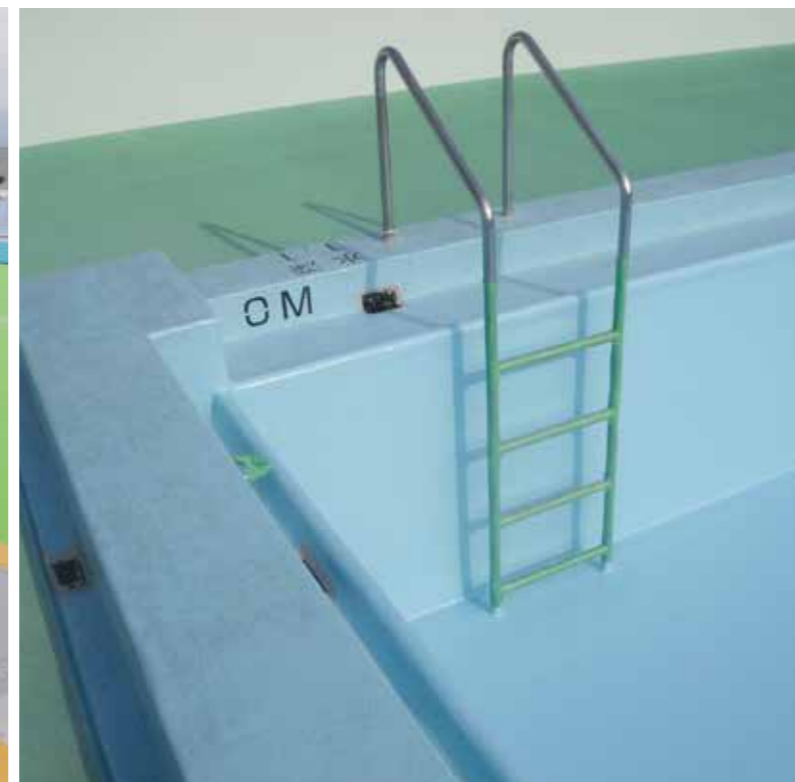


PL-1工法

FRP密着防水工法



屋外プール 食品槽 食品工場

※温水プールは不可
※金属製プールは不可

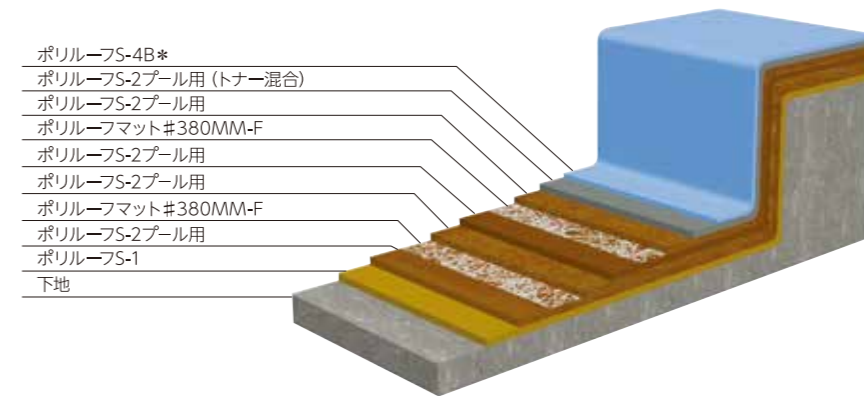

*食品衛生法試験成績書 (S-4B)


YPL-1工法

FRP密着防水工法



水槽 活魚槽 食品槽

※温水プールは不可
※金属製プールは不可

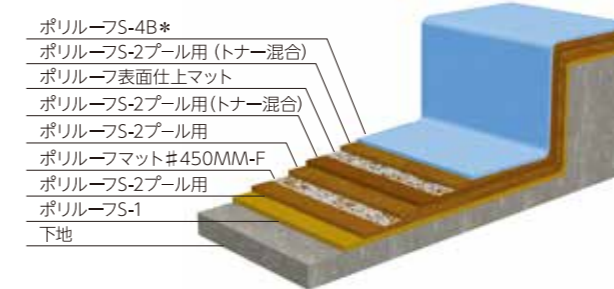


YPL-2工法

FRP密着防水工法



水槽 屋外プール 活魚槽 食品槽

※温水プールは不可
※金属製プールは不可

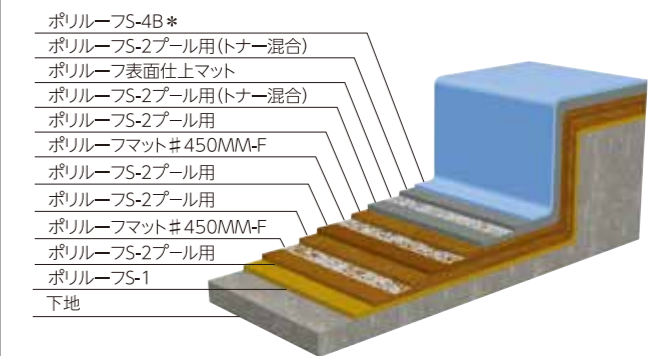

用途	工程 工法名	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
屋外プール 食品関連施設	PL-1 (壁)	下地処理 清掃	S-1 0.2kg	S-2 プール用 0.6kg	ポリルーフ マット #380MM-F 0.4kg	S-2 プール用 0.6kg	S-2 プール用 0.5kg	ポリルーフ マット #380MM-F 0.4kg	S-2 プール用 0.5kg	S-2 プール用 0.3kg	表面調整 (研磨) 及び清掃	S-4B 0.3kg					
受水槽・貯水槽 食品槽・活魚槽	YPL-1 (天井)	下地処理 清掃	S-1 0.2kg	S-2 プール用 0.7kg	ポリルーフ マット #450MM-F 0.48kg	S-2 プール用 0.7kg	S-2 プール用 (トナー混合) 0.2kg	ポリルーフ 表面仕上 マット 0.035kg	S-2 プール用 (トナー混合) 0.2kg	表面調整 (研磨) 及び清掃	S-4B 0.3kg						
受水槽・貯水槽 食品槽・活魚槽	YPL-2 (壁)	下地処理 清掃	S-1 0.2kg	S-2 プール用 0.7kg	ポリルーフ マット #450MM-F 0.48kg	S-2 プール用 0.7kg	S-2 プール用 0.6kg	ポリルーフ マット #450MM-F 0.48kg	S-2 プール用 0.6kg	S-2 プール用 (トナー混合) 0.2kg	ポリルーフ 表面仕上 マット 0.035kg	S-2 プール用 (トナー混合) 0.2kg	表面調整 (研磨) 及び清掃	S-4B 0.3kg			
受水槽・貯水槽 食品槽・活魚槽	YPL-3 (壁)	下地処理 清掃	S-1 0.2kg	S-2 プール用 0.7kg	ポリルーフ マット #450MM-F 0.48kg	S-2 プール用 0.7kg	S-2 プール用 0.6kg	ポリルーフ マット #450MM-F 0.48kg	S-2 プール用 0.6kg	S-2 プール用 0.6kg	ポリルーフ 表面仕上 マット 0.035kg	S-2 プール用 (トナー混合) 0.2kg	表面調整 (研磨) 及び清掃	S-4B 0.3kg			

※金属製プール・温水プールでの採用は不可です。
※PL-1工法、YPL-2工法、YPL-3工法に関しては壁面の樹脂量です。
※タイル貼り・保護モルタル仕様に関しては、別途弊社係員へお問合せください。
※ガラスマットは「#450MM・#380MM」及び「#450・#380」タイプも使用可能です。

(使用量/㎡)